
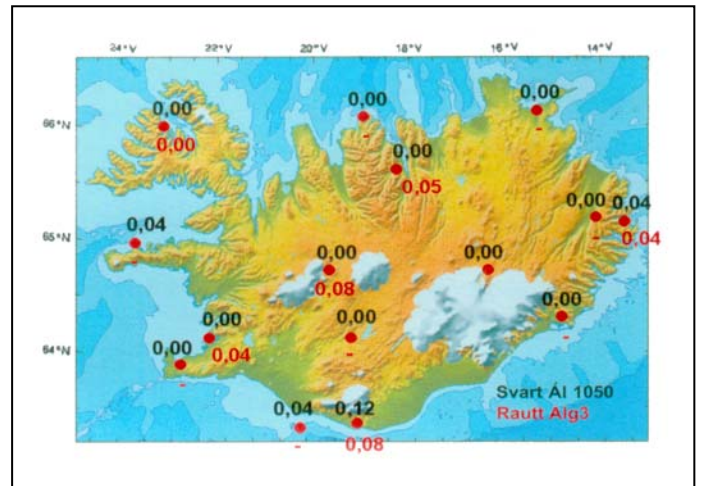


Hér sýnir tafla tæringarhraða mismunandi málma sem unnin var fyrir Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins. Tæringarhraðinn er mældur í múm pr. ár, en eitt my er 1/1000 úr mm.

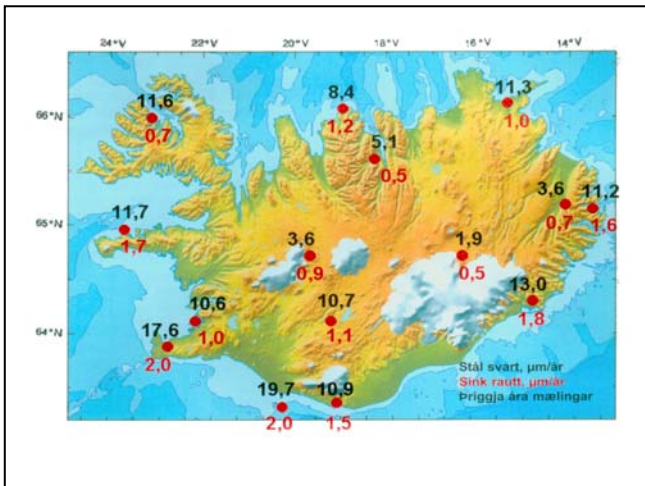

Staður	Stál, my/ár	Sink my/ár	Al, 1050 my/ár	Almg3 my/ár
Reykjavík				
1 ár	20,7	2,3		
3 ár	10,6	1,0	0,00	0,04
Ólafsvík				
1 ár	21,5	2,7		
3 ár	11,7	1,7		
Bolunarvík				
1 ár	15,8	2,0		
3 ár	11,6	0,7	0,00	0,00
Hveravellir				
1 ár	4,2	2,2	0,00	
3 ár	3,6	0,9		0,08
Siglufjörður				
1 ár	13,0	1,4		
3 ár	8,4	1,2	0,00	
Akureyri				
1 ár	5,5	1,6		
3 ár	5,1	0,5	0,00	0,05
Þórshöfn				
1 ár	17	1,6		
3 ár	11,3	1,0	0,00	
Egilsstaðir				
1 ár	3,7	2,0	0,00	
3 ár	3,6	0,7		
Neskaupsstaður				
1 ár	12,8	3,9		
3 ár	11,2	1,6	0,04	0,04
Kverkfjöll				
1 ár	1,5	1,6		
3 ár	1,9	0,5	0,00	
Höfn í Hornarfirði				
1 ár	24,9	1,6		
3 ár	13,0	1,8	0,00	
Vík í Mýrdal				
1 ár	18,7	2,3		
3 ár	10,9	1,5	0,12	0,08
Vestmannaeyjar				
1 ár	36,1	2,3		
3 ár	19,7	2,0	0,04	
Búrfell				
1 ár	22,3	2,6		
3 ár	10,7	1,1	0,00	
Svartsengi				
1 ár	35,3	2,7		
3 ár	17,6	2,0	0,00	